

骨材試験報告書

2020年2月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2019年 1月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	1月7日		1月7日		1月7日	
試 験 日	1月8日		1月8日		1月8日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					1	99 ✓
30			0	100 ✓	10	90
25			0	100 ✓	10	79
20			19	82	21	58 ✓
15			19	64 ✓	13	45
10	0	100 ✓	27	36	20	26 ✓
5	0	100 ✓	31	4 ✓	23	3 ✓
2.5	14	86 ✓	3	1 ✓		
1.2	23	63 ✓	0	0 ✓		
0.6	22	41 ✓				
0.3	20	21 ✓				
0.15	18	3 ✓				
試料の質量 (g)	584.2		5579		8674	
粗粒率	2.86✓		6.77 ✓		7.15 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるい にとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

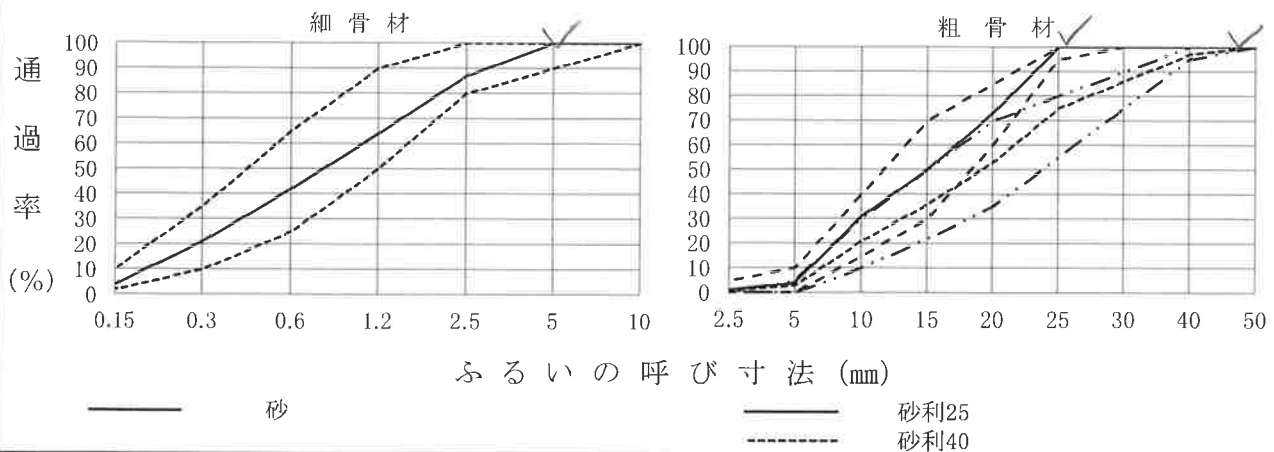

備考