

骨材試験報告書

2020年7月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2020年 6月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	6月2日		6月2日		6月2日	
試 験 日	6月3日		6月3日		6月3日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30			0	100 ✓	9	91
25			0	100 ✓	10	81
20			26	74	28	53 ✓
15			19	55 ✓	14	39
10	0	100 ✓	22	33	15	23 ✓
5	0	100 ✓	29	4 ✓	21	3 ✓
2.5	12	88 ✓	3	1 ✓		
1.2	23	65 ✓	0	0 ✓		
0.6	22	43 ✓				
0.3	20	23 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量 (g)	594.0		5231		8684	
粗粒率	2.77 ✓		6.88 ✓		7.21 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

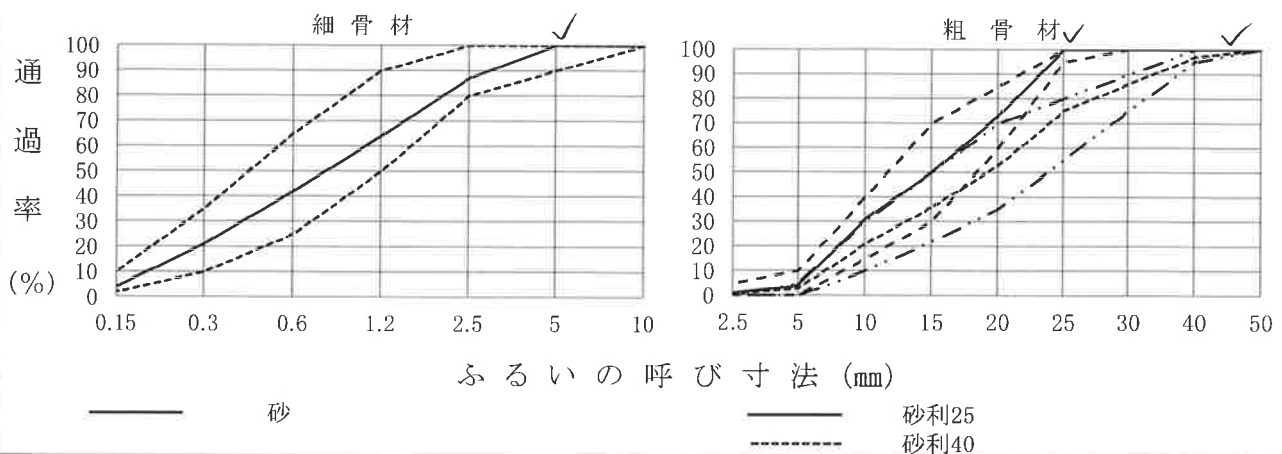

備考