

骨 材 試 験 報 告 書

2020年10月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2020年 9月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	9月2日		9月2日		9月2日	
試 験 日	9月3日		9月3日		9月3日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30			0	100 ✓	9	91
25			0	100 ✓	10	81
20			27	73	31	51 ✓
15			22	51 ✓	17	34
10	0	100 ✓	18	33	15	19 ✓
5	0	100 ✓	29	4 ✓	16	3 ✓
2.5	12	88 ✓	3	1 ✓		
1.2	23	65 ✓	0	0 ✓		
0.6	22	43 ✓				
0.3	21	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量 (g)	581.9		5195		8390	
粗粒率	2.78 ✓		6.89 ✓		7.27 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

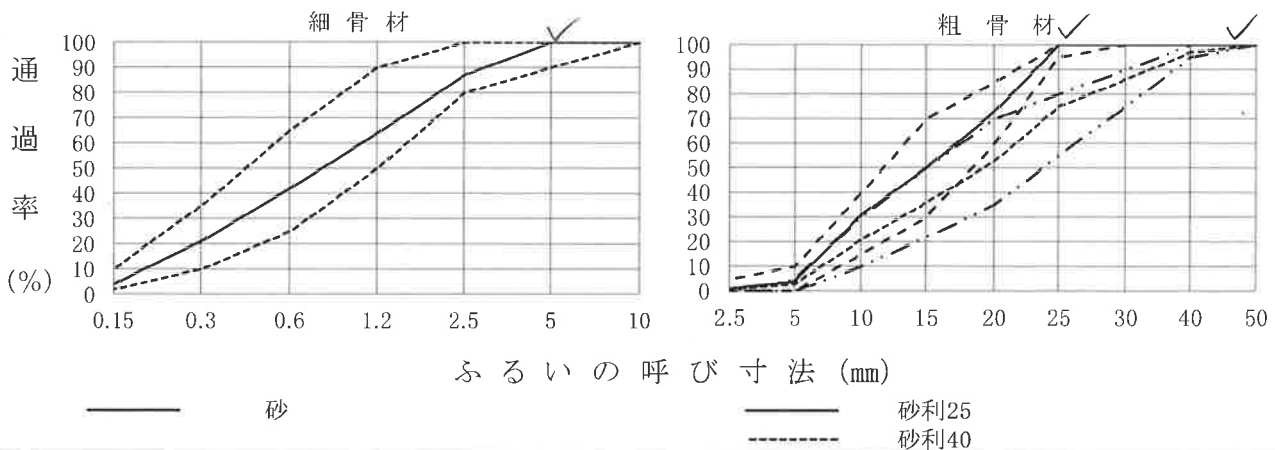

備考