

骨材試験報告書

2020年11月2日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2020年 10月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	10月6日		10月6日		10月6日	
試 験 日	10月7日		10月7日		10月7日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100✓
40					1	97✓
30			0	100✓	12	86
25			0	100✓	9	75
20			27	73	25	53✓
15			23	50✓	17	36
10	0	100✓	19	31	15	21✓
5	0	100✓	27	4✓	18	3✓
2.5	12	88✓	3	1✓		
1.2	22	66✓	1	0✓		
0.6	23	43✓				
0.3	20	23✓				
0.15	18	5✓				
試料の質量 (g)	525.4		5759		8410	
粗粒率	2.75 ✓		6.91 ✓		7.27✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

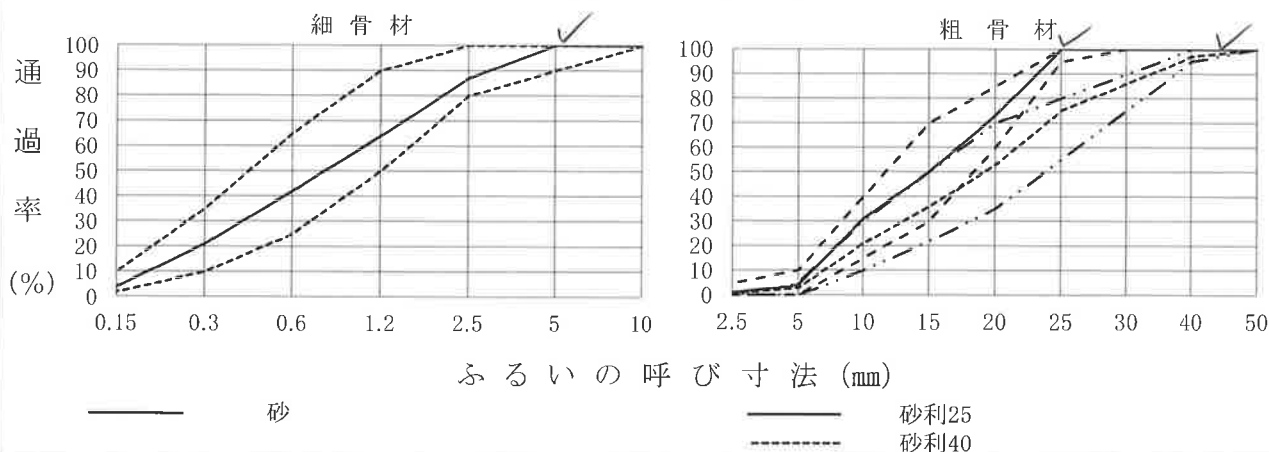

備考

