

骨材試験報告書

2021年6月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2021年 5月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	5月6日		5月6日		5月6日	
試 験 日	5月7日		5月7日		5月7日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100✓
40					0	100✓
30			0	100✓	9	91
25			0	100✓	10	81
20			24	76	28	53✓
15			17	59✓	14	39
10	0	100✓	27	32	15	23✓
5	0	100✓	28	4 ✓	21	3✓
2.5	13	87 ✓	3	1✓		
1.2	22	65 ✓	0	0✓		
0.6	23	42 ✓				
0.3	20	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量 (g)	594.0		5524		8684	
粗粒率	2.80✓		6.87✓		7.21✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるい にとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

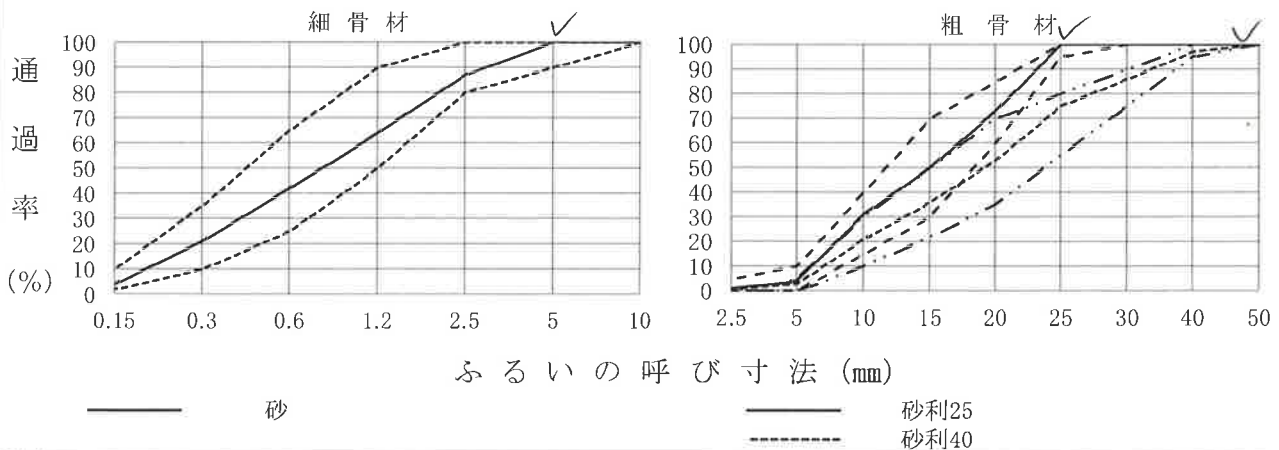

備考