

骨材試験報告書

2021年7月2日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2021年 6月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	6月3日		6月3日		6月3日	
試 験 日	6月4日		6月4日		6月4日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100
40					1	99
30			0	100	11	88
25			0	100	11	78
20			23	77	26	52
15			25	52	14	38
10	0	100	20	32	15	23
5	0	100	28	4	21	3
2.5	12	88	3	1		
1.2	23	65	0	0		
0.6	22	43				
0.3	21	22				
0.15	18	4				
試料の質量 (g)	581.9		5430		8796	
粗粒率	2.78		6.86		7.23	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

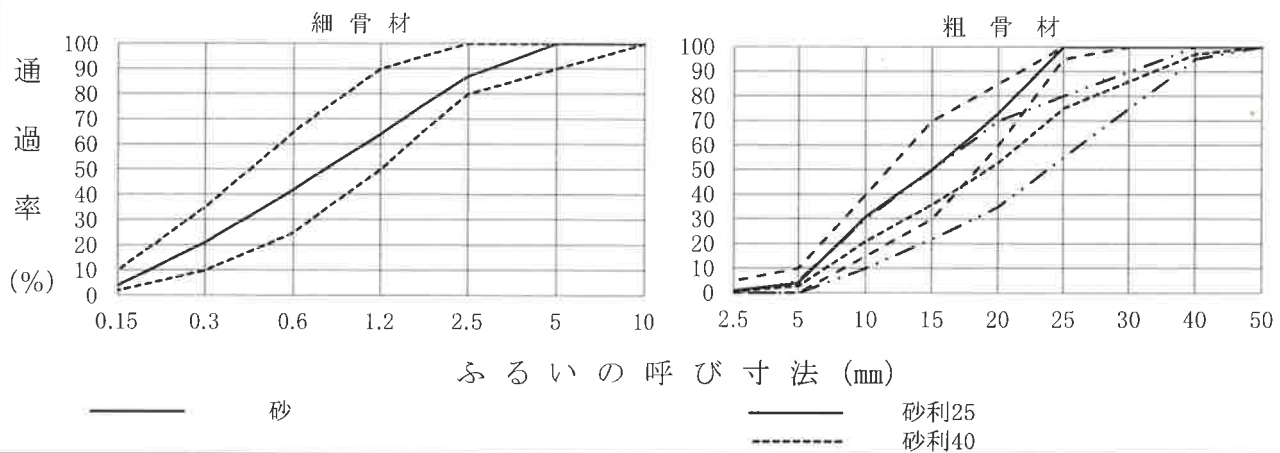

備考

