

骨材試験報告書

2021年8月2日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2021年 7月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	7月5日		7月5日		7月5日	
試 験 日	7月6日		7月6日		7月6日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)
50					0	100
40					1	99
30			0	100	12	88
25			0	100	21	79
20			20	80	22	57
15			23	57	16	41
10	0	100	25	32	18	23
5	0	100	26	6	19	4
2.5	14	86	5	1		
1.2	15	71	0	0		
0.6	27	44				
0.3	23	21				
0.15	18	3				
試料の質量 (g)	525.4		5253		9597	
粗粒率	2.75		6.81		7.16	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

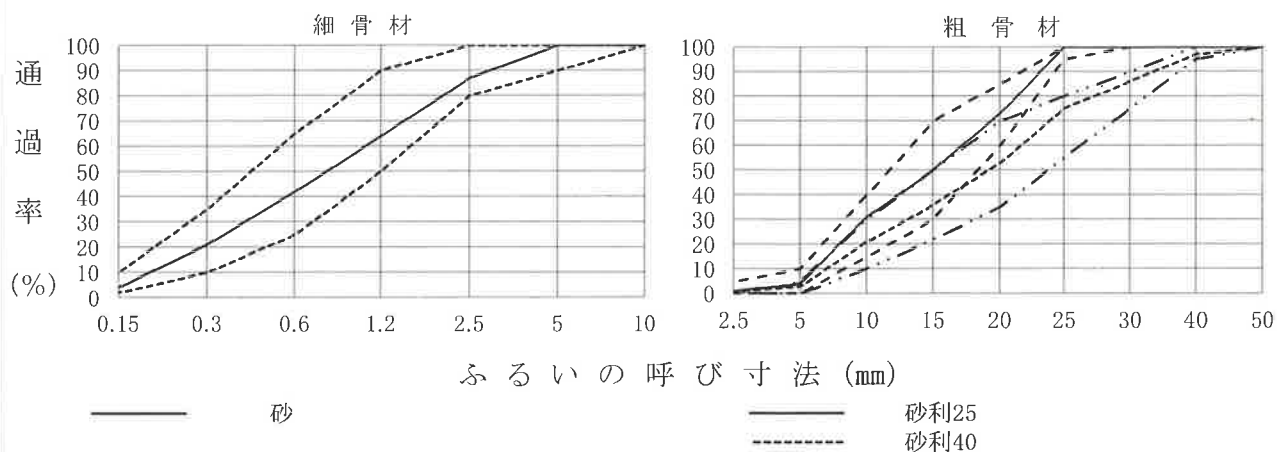

備考