

骨材試験報告書

2021年9月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2021年 8月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	8月9日		8月9日		8月9日	
試 験 日	8月10日		8月10日		8月10日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)
50					0	100
40					1	99
30			0	100	9	88
25			0	100	9	80
20			20	80	23	58
15			22	58	16	42
10	0	100	23	35	17	25
5	0	100	32	3	19	2
2.5	14	86	2	1		
1.2	17	69	1	0		
0.6	27	42				
0.3	22	20				
0.15	16	4				
試料の質量 (g)	538.2		5618		8901	
粗粒率	2.79		6.81		7.15	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

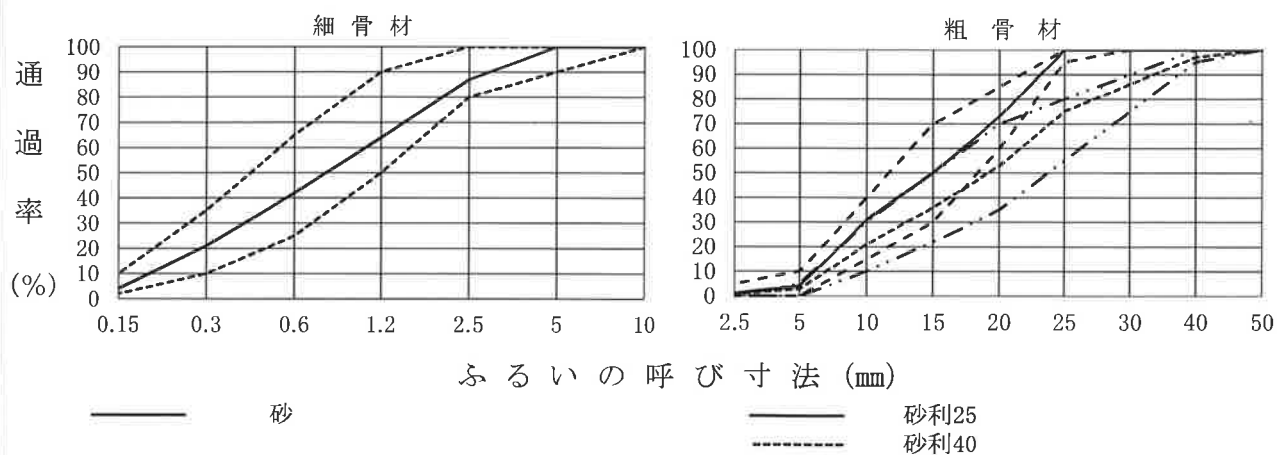

備考