

骨材試験報告書

2021年10月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2021年 9月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	9月13日		9月13日		9月13日	
試 験 日	9月14日		9月14日		9月14日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100
40					0	100
30			0	100	13	87
25			0	100	7	80
20			25	75	26	54
15			24	51	18	36
10	0	100	21	30	15	21
5	1	99	24	6	17	4
2.5	11	88	5	1		
1.2	21	67	1	0		
0.6	27	40				
0.3	23	17				
0.15	12	5				
試料の質量 (g)	563.4		5618		8853	
粗粒率	2.84		6.81		7.20	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

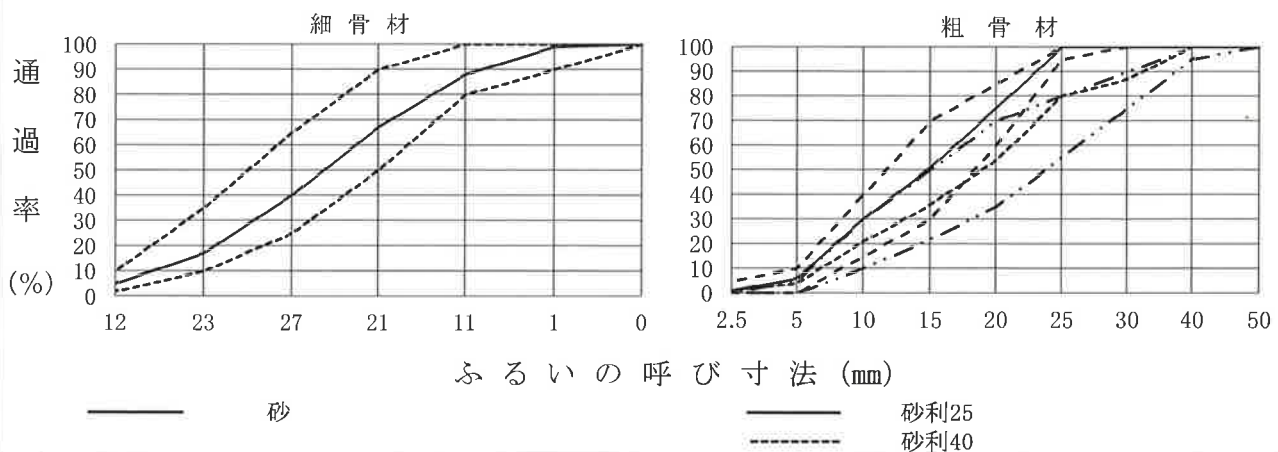

備考

