

骨材試験報告書

2022年2月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2022年 1月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	1月10日		1月10日		1月10日	
試 験 日	1月11日		1月11日		1月11日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30			0	100 ✓	11	88
25			0	100 ✓	10	79
20			23	77	24	55 ✓
15			18	59 ✓	13	42
10	0	100 ✓	28	31	20	22 ✓
5	0	100 ✓	29	2 ✓	21	1 ✓
2.5	13	87 ✓	1	1 ✓		
1.2	22	67 ✓	1	0 ✓		
0.6	23	40 ✓				
0.3	20	17 ✓				
0.15	18	5 ✓				
試料の質量 (g)	577.7		5220		-	
粗粒率	2.80 ✓		6.89 ✓		7.21 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図

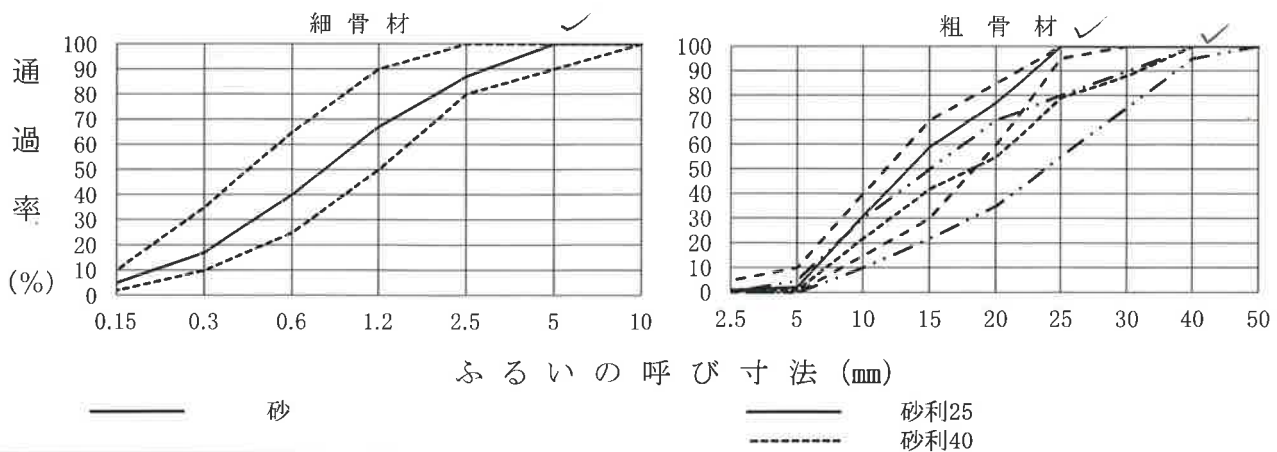

備考