


骨材試験報告書

2025年12月1日
磯山レミコン株式会社
試験者 堤 重樹

本報告書は、2025年 11月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	11月1日		11月1日		11月1日	
試 験 日	11月3日		11月3日		11月3日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					2	98 ✓
30					10	88
25			0	100 ✓	10	78
20			31	69 ✓	29	49 ✓
15			20	49	15	34
10	0	100 ✓	21	28 ✓	14	20 ✓
5	0	99 ✓	25	3 ✓	18	2 ✓
2.5	14	86 ✓	3	0 ✓	2	0
1.2	25	61 ✓				
0.6	20	41 ✓				
0.3	20	21 ✓				
0.15	18	3 ✓				
試料の質量(g)	547.1		5416		-	
粗粒率	2.88 ✓		7.00 ✓		7.31	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

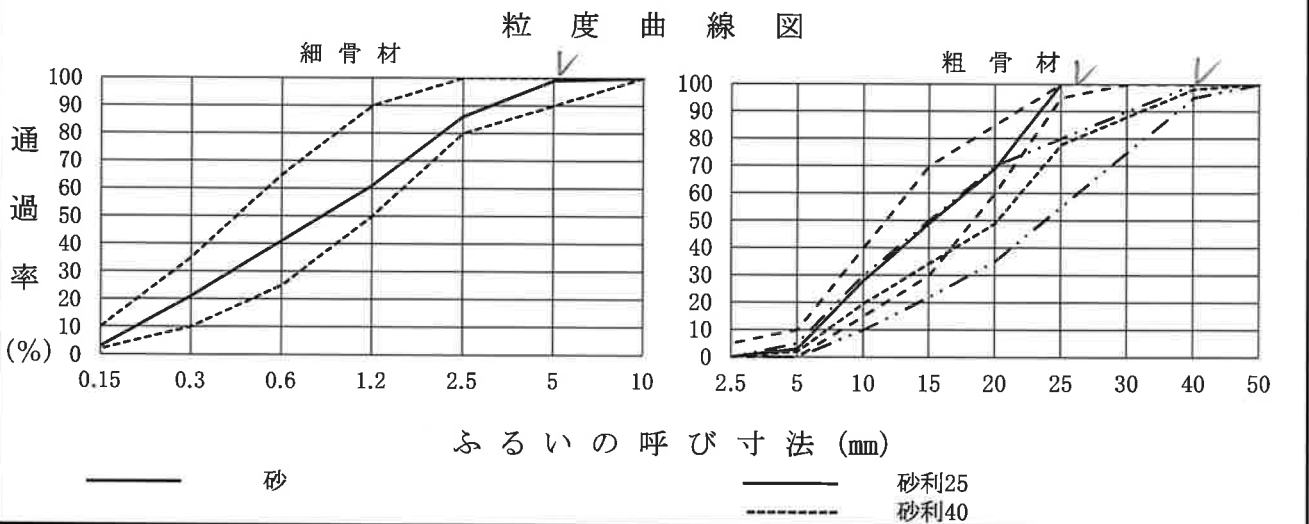

備考

工務課長・代理 担当者
適合 堤 早下