

骨材試験報告書

2026年4月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2026年3月度の試験結果である。

種別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25~5mm		40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採取日	3月2日		3月2日		3月2日	
試験日	3月3日		3月3日		3月3日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)		連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)		連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	
	通過率(%)		通過率(%)		通過率(%)	
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					11	89
25			0	100 ✓	11	78
20			25	75 ✓	25	53 ✓
15			22	53	16	37
10	0	100 ✓	23	30 ✓	16	21 ✓
5	0	99 ✓	28	2 ✓	20	1 ✓
2.5	13	87 ✓	2	0 ✓	0	0
1.2	22	65 ✓				
0.6	23	42 ✓				
0.3	20	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量(g)	588.2		5061		-	
粗粒率	2.80 ✓		6.93		7.25	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒度曲線図

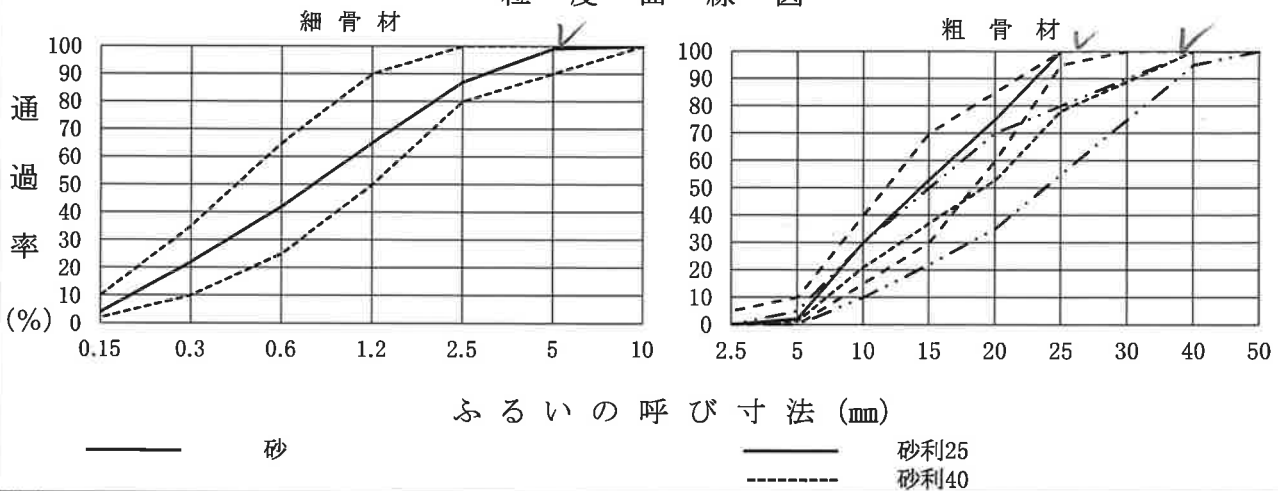

備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	早