

骨 材 試 験 報 告 書

2026年9月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹



本報告書は、2026年 8 月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	8月3日		8月3日		8月3日	
試 験 日	8月4日		8月4日		8月4日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30			0	100 ✓	11	89
25			0	100 ✓	11	78
20			26	74	29	49 ✓
15			23	51 ✓	14	35
10	0	100 ✓	18	33	15	20 ✓
5	0	99 ✓	31	2 ✓	19	1 ✓
2.5	12	88 ✓	2	0 ✓	1	0
1.2	24	64 ✓				
0.6	23	41 ✓				
0.3	23	18 ✓				
0.15	14	4 ✓				
試料の質量(g)	547.3		5690		-	
粗粒率	2.85 ✓		6.91 ✓		7.30 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

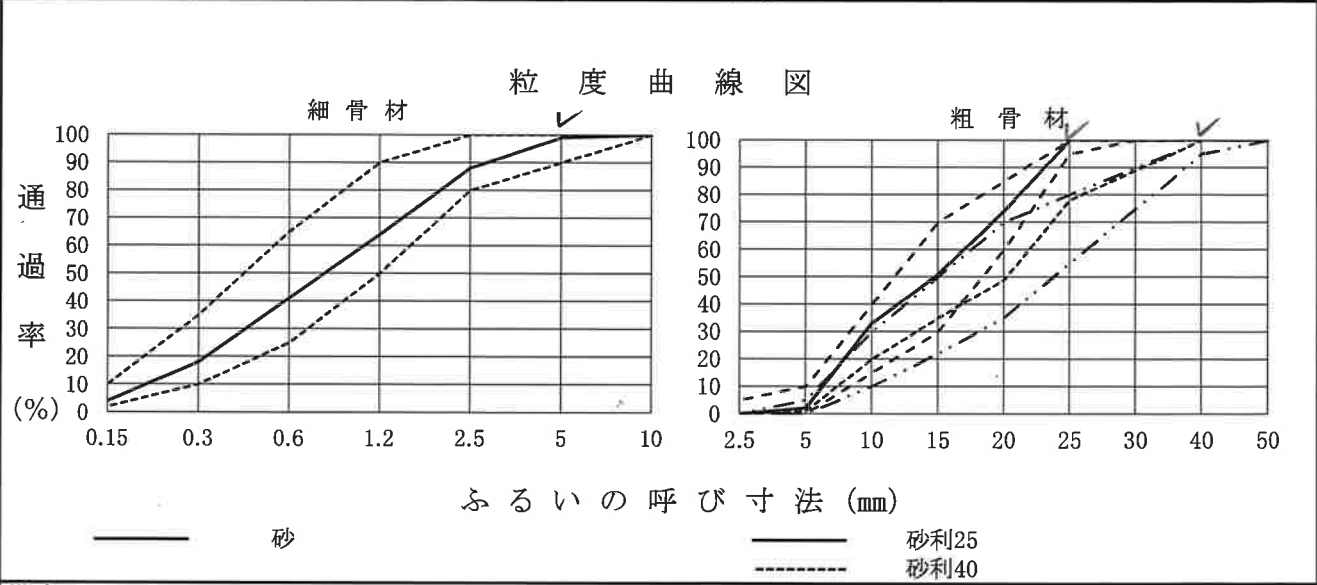

備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	中島